

## Legierung EN AW-6082 [Al Si1MgMn]

Werkstoffdatenblatt - Stranggepresste Profile

Mit Festigkeitswerten über denen von EN AW-6005A ist EN AW-6082 ein mittelfester Werkstoff, der aufgrund von Legierungszusätzen wie Mangan (zur Erhöhung der Zähigkeit) nicht mehr dekorativ anodisierbar ist.

Wegen seiner hohen Festigkeitseigenschaften wird EN AW-6082 häufig für Strukturbauteile im Maschinen- und Fahrzeugbau eingesetzt. Auch Sitzschienen, Stoßfänger und Ventilblöcke gehören zur Liste der Anwendungen von EN AW-6082.

### Typische Anwendungen

- Tragende Strukturelemente
- Stoßfänger
- Gerüstbau
- Fahrzeugbau

### Chemische Zusammensetzung<sup>1</sup>

Si		Fe		Cu		Mn		Mg		Cr		Zn		Ti		Pb		Bi	Sn	Andere	
Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Max	Max	einzeln	total
0.70	1.30		0.50		0.10	0.40	1.00	0.60	1.20		0.25		0.20		0.10					0.05	0.15

<sup>1</sup> Chemische Zusammensetzung gemäß EN-573-3:2013

### Mechanische Eigenschaften<sup>2,3</sup>

Zustand	Wanddicke t [mm]	R <sub>p0,2</sub> [MPa]	R <sub>m</sub> [MPa]	A [%]	A <sub>50mm</sub> [%]	HBW <sup>c</sup> TYPISCHER WERT	Vickers <sup>c</sup> TYPISCHER WERT	Webster <sup>c</sup> TYPISCHER WERT
T4 <sup>a</sup>	t≤25	110	205	14	12	70	80	14
Offenes Profil T5	t≤5	230	270	8	6	90	105	16
Offenes Profil T6 <sup>a</sup>	t≤5	250	290	8	6	95	111	16
	5<t≤25	260	310	10	8	95	111	16
Hohlprofil T5	t≤5	230	270	8	6	90	105	16
Hohlprofil T6 <sup>a</sup>	t≤5	250	290	8	6	95	111	16
	5<t≤15	260	310	10	8	95	111	16

<sup>2</sup> Eigenschaften gemäß EN 755-2:2016 für stranggepresste Profile, Mindestwerte.

<sup>3</sup> Wenn der Querschnitt eines Profil sich aus unterschiedlichen Dicken zusammensetzt, denen verschiedene Werte der mechanischen Eigenschaften zugeordnet sind, gelten die jeweils niedrigsten festgelegten Werte für den gesamten Querschnitt des Profils.

<sup>a</sup> Eigenschaften werden durch Abschrecken an der Strangpresse erzielt.

<sup>c</sup> Brinell-Härte nur zur Information. Vickers und Webster Härtewerte sind aus Brinell errechnet und sollten als Mittelwerte verstanden werden.

### Temper Designations<sup>4</sup>

T4	Lösungsgeglüht und kaltausgelagert auf einen weitgehend stabilen Zustand
T5	Abgeschreckt aus der Warmumformtemperatur und warmausgelagert
T6	Lösungsgeglüht und warmausgelagert
T64	Lösungsgeglüht und zur Verbesserung der Formbarkeit nicht vollständig warmausgelagert
T66	Lösungsgeglüht und warmausgelagert – bessere mechanische Eigenschaften als T6 durch spezielle Kontrolle des Verfahrens

<sup>4</sup> Zustände gemäß EN 515:1993

## Legierung EN AW-6082 [Al Si1MgMn]

Werkstoffdatenblatt - Stranggepresste Profile

### Technologische Eigenschaften<sup>5</sup>

Zustand	E-Modul [GPa]	Schubmodul [GPa]	Schmelzbereich [°C]	Dichte [g/cm <sup>3</sup> ]	Wärmeleitfähigkeit [W/m·K]	Spezifische Wärmekapazität [J/kg·K]	Elektr. Widerstand [nΩm]	Ausdehnungskoeffizient [10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup> ]
	70	26	575 - 650	2.71		897		23.1
T4					150		41	
T6					172		39	

<sup>5</sup> Quelle: MNC Handbok nr 12, version 2, SIS, 1989. Typische Eigenschaften bei Raumtemperatur 20°C

### Vergleich der Eigenschaften mit verwandten Legierungen<sup>6</sup>

Eigenschaft	6060	6063	6005	6005A	6082
Zugfestigkeit	1	2	3	3	4
Kerbschlagzähigkeit	2	2	1	3	4
Oberflächenqualität	5	4	3	3	2
Dekorative Anodisierbarkeit	5	5	4	3	2
Korrosionsbeständigkeit	5	5	4	4	4
Zerspanbarkeit	2	3	4	4	5
Kaltumformbarkeit	5	5	4	4	3
Schweißbarkeit	5	5	5	5	4

<sup>6</sup> Bewertung in Stufen 1 - 5, 5 = am besten


### Schwingfestigkeitseigenschaften

Beispiel der Dauerfestigkeit von EN AW-6082 im Zustand T6. Diese Angaben dienen als Richtlinie und können nicht garantiert werden. Die Ergebnisse gelten für die Proben der untersuchten Muster.

Der Test wurde durchgeführt bei 20 ± 2 °C auf 6 mm dicken flachen Proben von Sapa Technology, Finspång, Schweden.

Axiale sinusförmige Schwingbelastung mit konstanter Amplitude bei einer Frequenz von ca. 100 Hz.

Spannungsverhältnis ( $\sigma_u/\sigma_o$ ) R = 0.5  
Ausfälle nach 10<sup>8</sup> Zyklen sind mit Pfeilen gekennzeichnet.



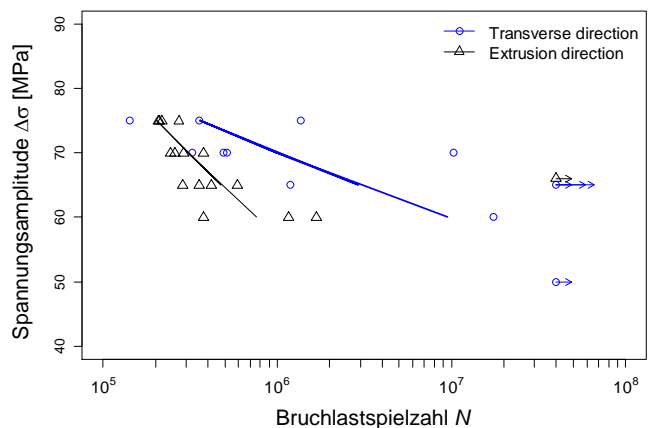


## Legierung EN AW-6082 [Al Si1MgMn]

Werkstoffdatenblatt - Stranggepresste Profile

### Verhalten bei der Wärmebehandlung<sup>8</sup>

Beispiele für mögliche Wärmebehandlungen der Legierung 6082.

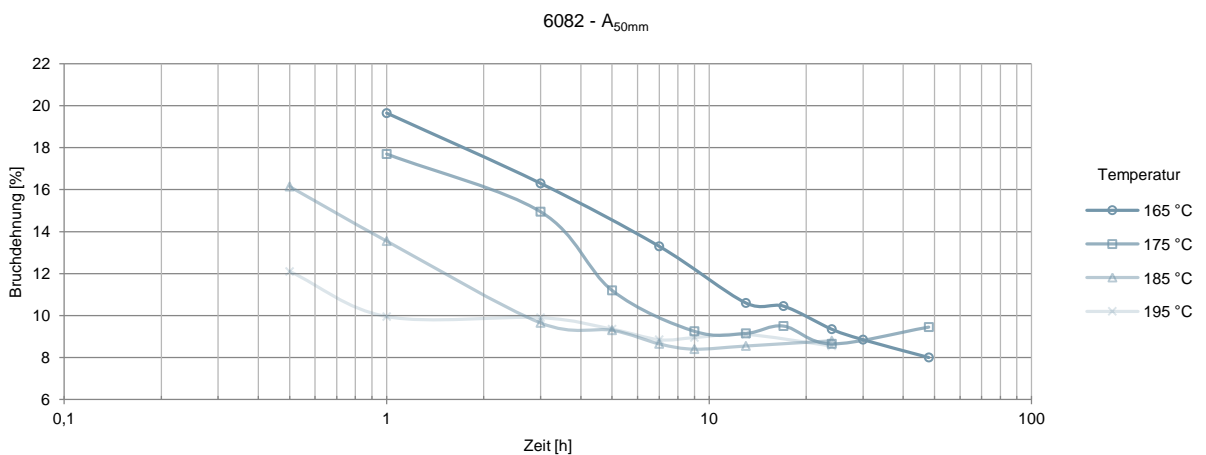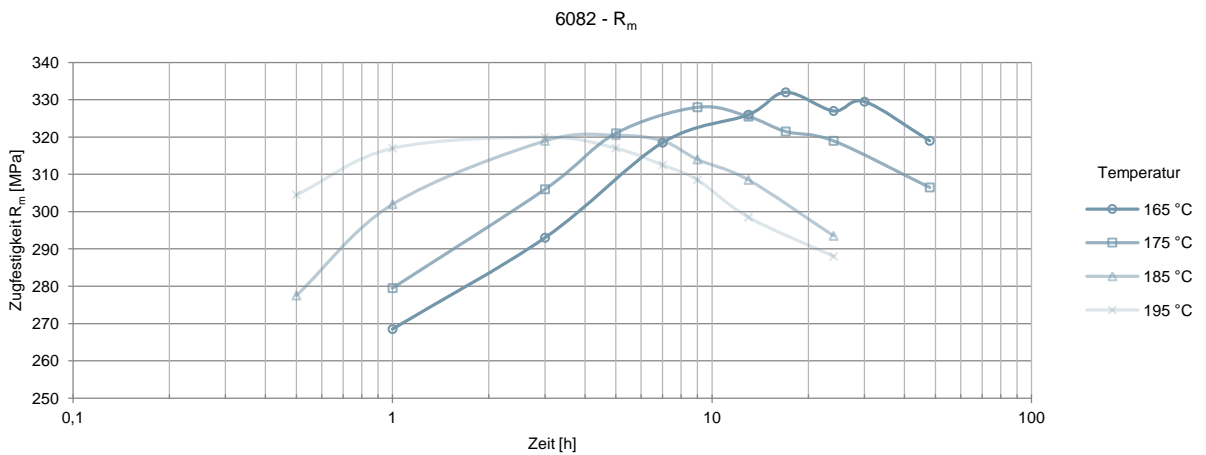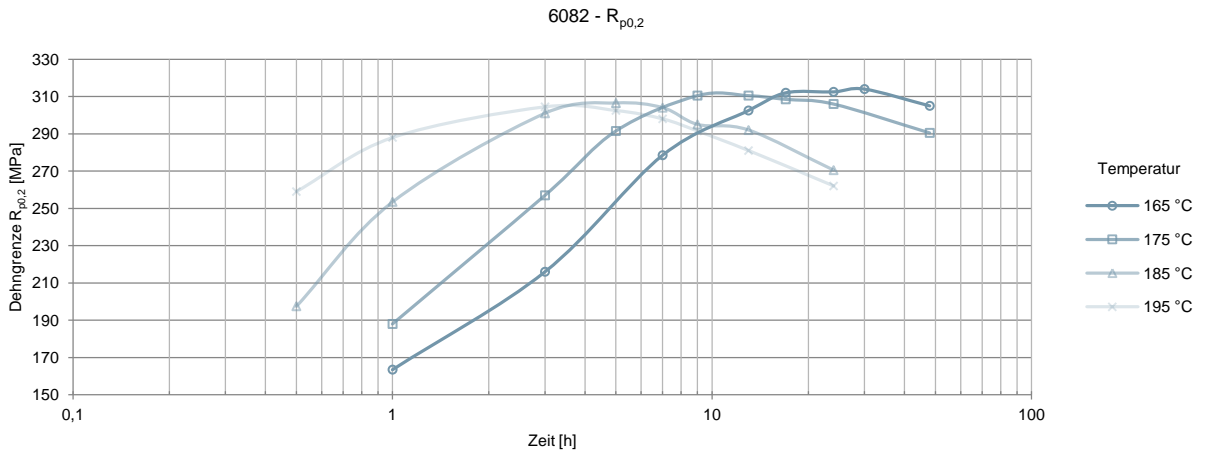

<sup>8</sup> Flachprofil, 200 x 3mm, luftabgeschreckt an der Presse, vor der Wärmebehandlung 24h kalt gelagert, Proben in Pressrichtung entnommen